


检验报告



No: 23J006209

防伪码: CQBD-4028-24

共6页 第1页

产品名称	得宝牌卫生纸	商标	得宝	规格型号	4层 138mm×108mm/节
生产日期/批号	2023-03-13/产品编号:T4682				
受检单位名称、地址及联系电话	沈阳比优特商贸有限公司锦州分公司 电话: 18741615546 地址: 辽宁省锦州市古塔区中央大街二段138号(锦绣前程购物中心负一层FB1S03)				
生产单位名称、地址及联系电话	维达商贸有限公司 电话: --- 地址: 广东省江门市新会区会城东侯路65号				
任务来源	辽宁省市场监督管理局				
抽样日期	2023-12-26	抽样人员	余建军 黄礼盛	样品到达日期	2023-12-29
样品数量	1提检样/1提备样	抽样基数	9提	检查封样人员	覃梦 何子燕
样品等级	一等品	样品/抽样单编号	0503212	封样状态	包装完好, 封条完整
检验依据	GB/T 20810-2018 附录C 《卫生纸(含卫生纸原纸)》, GB/T 461.1-2002 《纸和纸板毛细吸液高度的测定(克列姆法)》, GB/T 24328.3-2020 《卫生纸及其制品 第3部分:抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定》, GB/T 8942-2016 《纸 柔软度的测定》, GB/T 1541-2013 《纸和纸板 尘埃度的测定》, GB/T 20810-2018 6.7 《卫生纸(含卫生纸原纸)》, GB/T 24328.7-2020 《卫生纸及其制品 第7部分:球形耐破度的测定》, GB/T 24328.5-2009 《卫生纸及其制品 第5部分:定量的测定》, GB/T 7974-2013 《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法,室外日光条件)》, GB/T 742-2018 《造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物(灰分)的测定(575℃和900℃)》, GB/T 20810-2018 附录B 《卫生纸(含卫生纸原纸)》, GB/T 20810-2018 6.11 《卫生纸(含卫生纸原纸)》, GB/T 462-2008 《纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定》				
判定依据	《辽宁省卫生纸产品质量监督抽查实施细则》 Q/VD 4-2023 《卫生纸》				
检验结论	经抽样检验,所检项目符合Q/VD 4-2023标准要求,依据《辽宁省卫生纸产品质量监督抽查实施细则》,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 签发日期: 2024-01-19				
备注	生产企业:维达纸业(中国)有限公司江门分公司 地址:广东省江门市新会区双水镇迎宾大道 主要原料:100%原生木浆 该样品明示的产品标准为Q/VD 4,按Q/VD 4-2023进行检验和判定。 本报告检验地址为广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号。				

批准:

王向敏

审核:

胡明

主检:

李国梁

检验报告

No: 23J006209

共6页 第2页

序号	检验项目 (单位)	标准要求	实测结果 (值)	单项判定	备注
1	细菌菌落总数(CFU/g)	≤500 (Q/VD 4-2023)	<20	符合	---
2	大肠菌群	不得检出 (Q/VD 4-2023)	未检出	符合	---
3	金黄色葡萄球菌	不得检出 (Q/VD 4-2023)	未检出	符合	---
4	溶血性链球菌	不得检出 (Q/VD 4-2023)	未检出	符合	---
5	横向吸液高度(mm/100s)	成品层 ≥30 (Q/VD 4-2023)	成品层 69	符合	---
6	抗张指数(N·m/g)	纵向 ≥2.8 横向 ≥1.0 (Q/VD 4-2023)	纵向 4.16 横向 1.49	符合	---
7	柔软度(mN)	-----	成品层纵横向平均 294	---	---
8	尘埃度(个/m ²)	尘埃面积 标准值 (mm ²) 0.2~1.0 ≤50 >1.0~2.0 ≤10 >2.0 不应有 总数 ≤50 (Q/VD 4-2023)	尘埃面积 实测值 (mm ²) 0.2~1.0 0 >1.0~2.0 0 >2.0 0 总数 0	符合	---
9	可迁移性荧光物质	无 (Q/VD 4-2023)	无可迁移性荧光物质	符合	---
10	球形耐破度(N)	成品层 ≥1.50 (Q/VD 4-2023)	成品层 2.28	符合	---
11	定量(g/m ²)	20.0±1.0 (Q/VD 4-2023)	19.2	符合	---
12	D65亮度	-----	标准不考核, 此项不检	---	---
13	灰分(%)	≤1.0 (原生木浆(纤维)) (Q/VD 4-2023)	0.31	符合	---
14	掉粉率(%)	≤0.5 (Q/VD 4-2023)	0.0	符合	---
15	洞眼(个/m ²)	洞眼直径 标准值 (mm) 2~5 ≤20 >5~8 ≤2 >8 不应有 总数 ≤20 (Q/VD 4-2023)	洞眼直径 实测值 (mm) 2~5 0 >5~8 0 >8 0 总数 0	符合	---
16	交货水分(%)	≤10.0 (Q/VD 4-2023)	5.5	符合	---
备注	(本栏空白)				



检验报告

No: 23J006209

共6页 第3页


序号	检验项目 (单位)	标准要求	实测结果 (值)	单项判定	备注
17	重金属含量 (铅) (mg/kg)	-----	标准不考核, 此项不检。	---	---
18	重金属含量 (砷) (mg/kg)	-----	标准不考核, 此项不检。	---	---
备注	(本栏空白)				



检验报告附页

No:23J006209

共6页 第4页

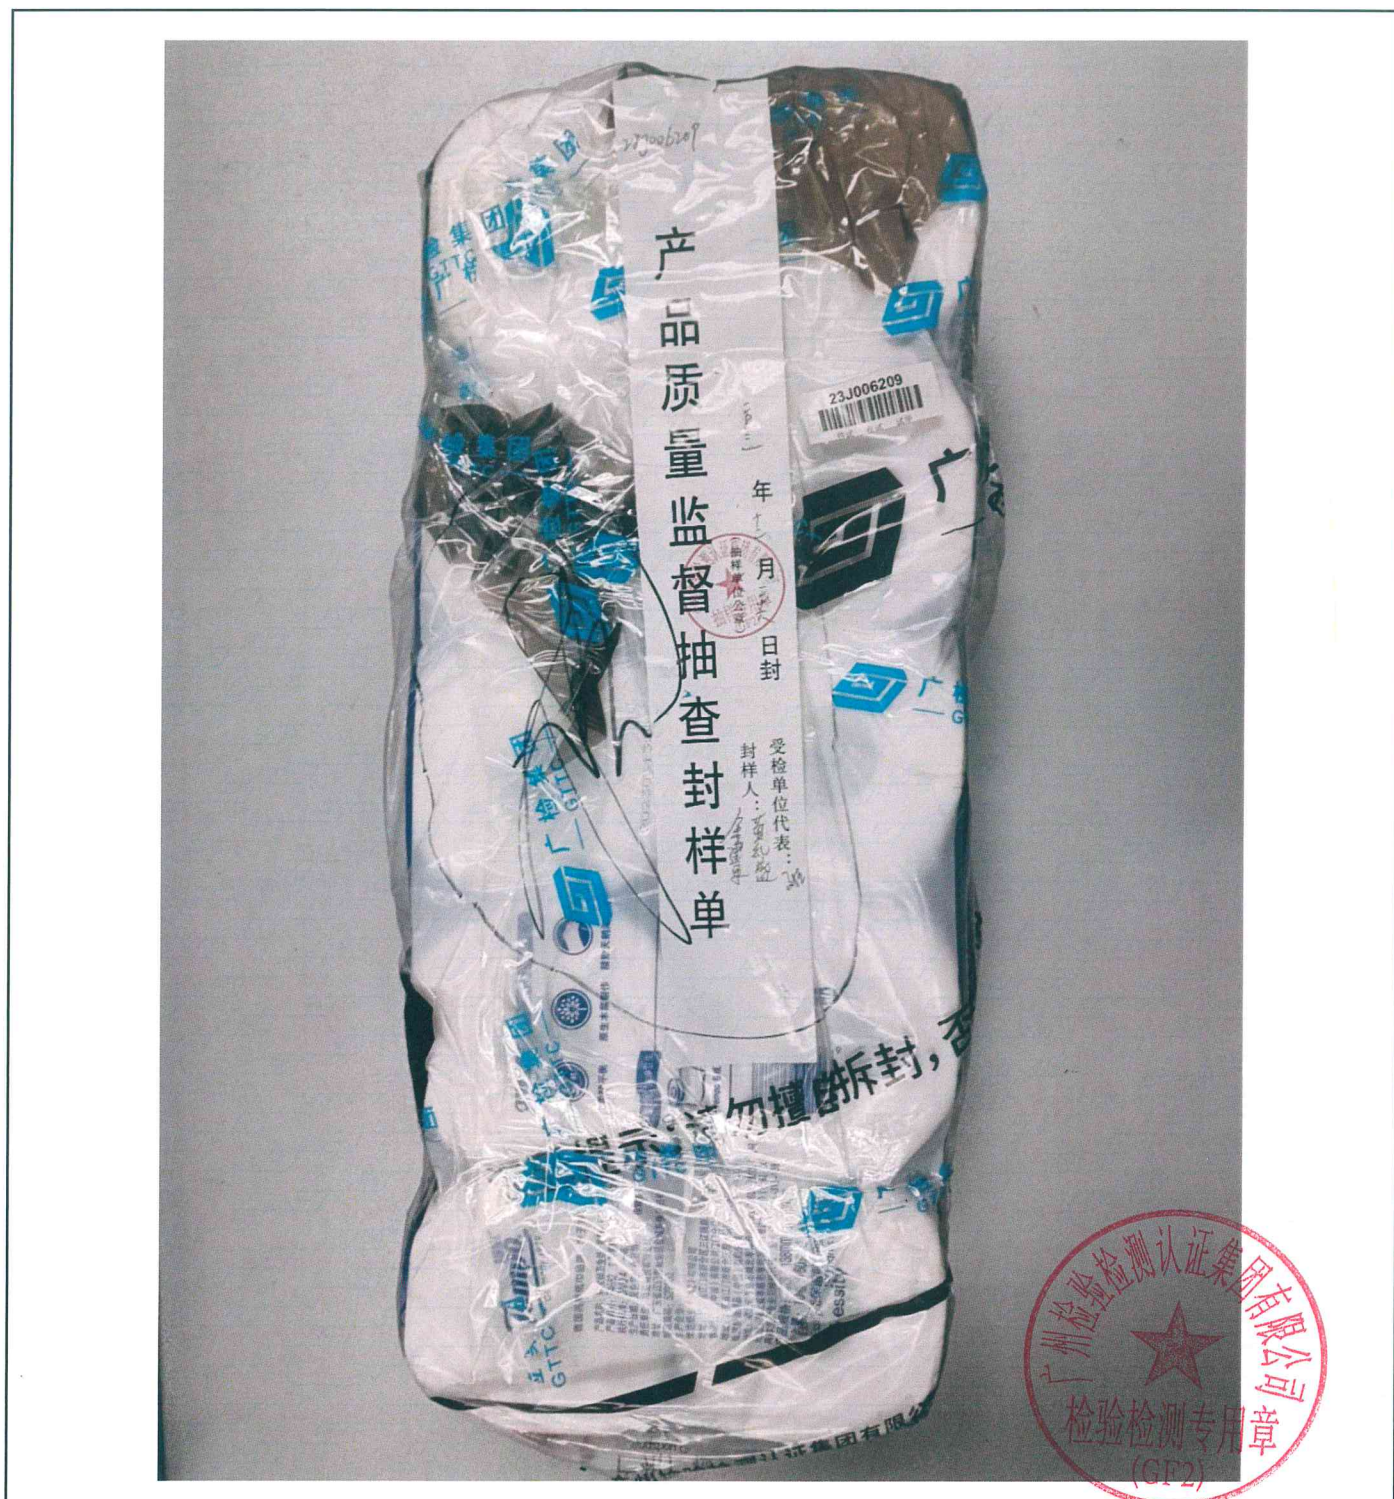

检验报告附页

No:23J006209


共6页 第5页



检验报告附页

No:23J006209

共6页 第6页

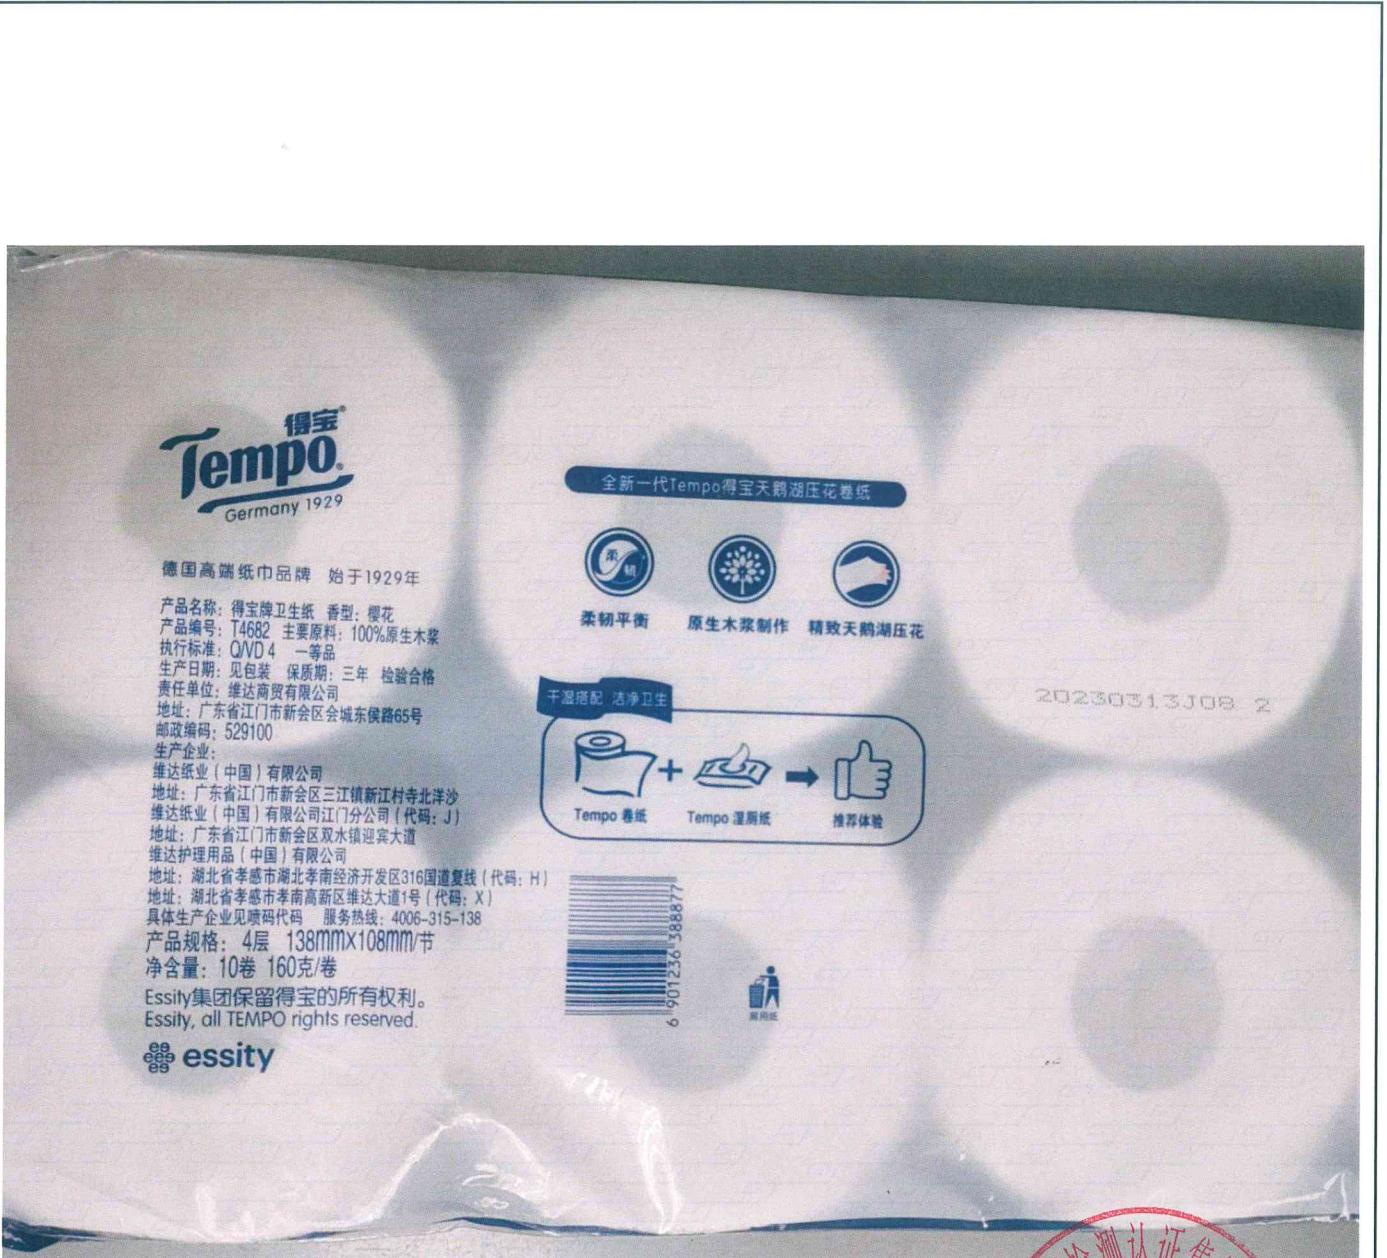

得宝
Tempo
Germany 1929

德国高端纸巾品牌 始于1929年

产品名称: 得宝牌卫生纸 香型: 樱花
产品编号: T4682 主要原料: 100%原生木浆
执行标准: Q/VD 4 一等品
生产日期: 见包装 保质期: 三年 检验合格
责任单位: 维达商贸有限公司
地址: 广东省江门市新会区会城东堡路65号
邮政编码: 529100

生产企业:

维达纸业(中国)有限公司

地址: 广东省江门市新会区三江镇新江村寺北洋沙

维达纸业(中国)有限公司江门分公司(代码: J)

地址: 广东省江门市新会区双水镇迎宾大道

维达护理用品(中国)有限公司

地址: 湖北省孝感市湖北孝南经济开发区316国道复线(代码: H)

地址: 湖北省孝感市孝南高新区维达大道1号(代码: X)

具体生产企业见喷码代码 服务热线: 4006-315-138

产品规格: 4层 138mmx108mm/节

净含量: 10卷 160克/卷

Essity集团保留得宝的所有权利。

Essity, all TEMPO rights reserved.

essity

全新一代Tempo得宝天鹅湖压花卷纸



柔韧平衡



原生木浆制作



精致天鹅湖压花

干湿搭配 洁净卫生



Tempo 卷纸



Tempo 湿厕纸



推荐体验



原图版

20230313J08 2



——本报告结束——